



**Granulats :** GRAVE 0/20 ROULEE  
**Pétrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 20

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A


	0.063	1	4	20	28	40	FM
Etendue e	6			10			0.6
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100		4.15
V.S.S.	6.0	60	90	99	100		4.00
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25

### Partie informative

Résultats de production

du 06/05/24 au 09/12/24

	0.063	1	4	20	28	40	FM
Maximum	2.2	40	66	99	100	100	4.04
Moyenne Xf	1.2	36	64	98	100	100	3.94
Minimum	0.2	34	61	97	100	100	3.78
Ecart-type	0.72	2.0	1.4	0.6	0.0	0.0	0.080
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15

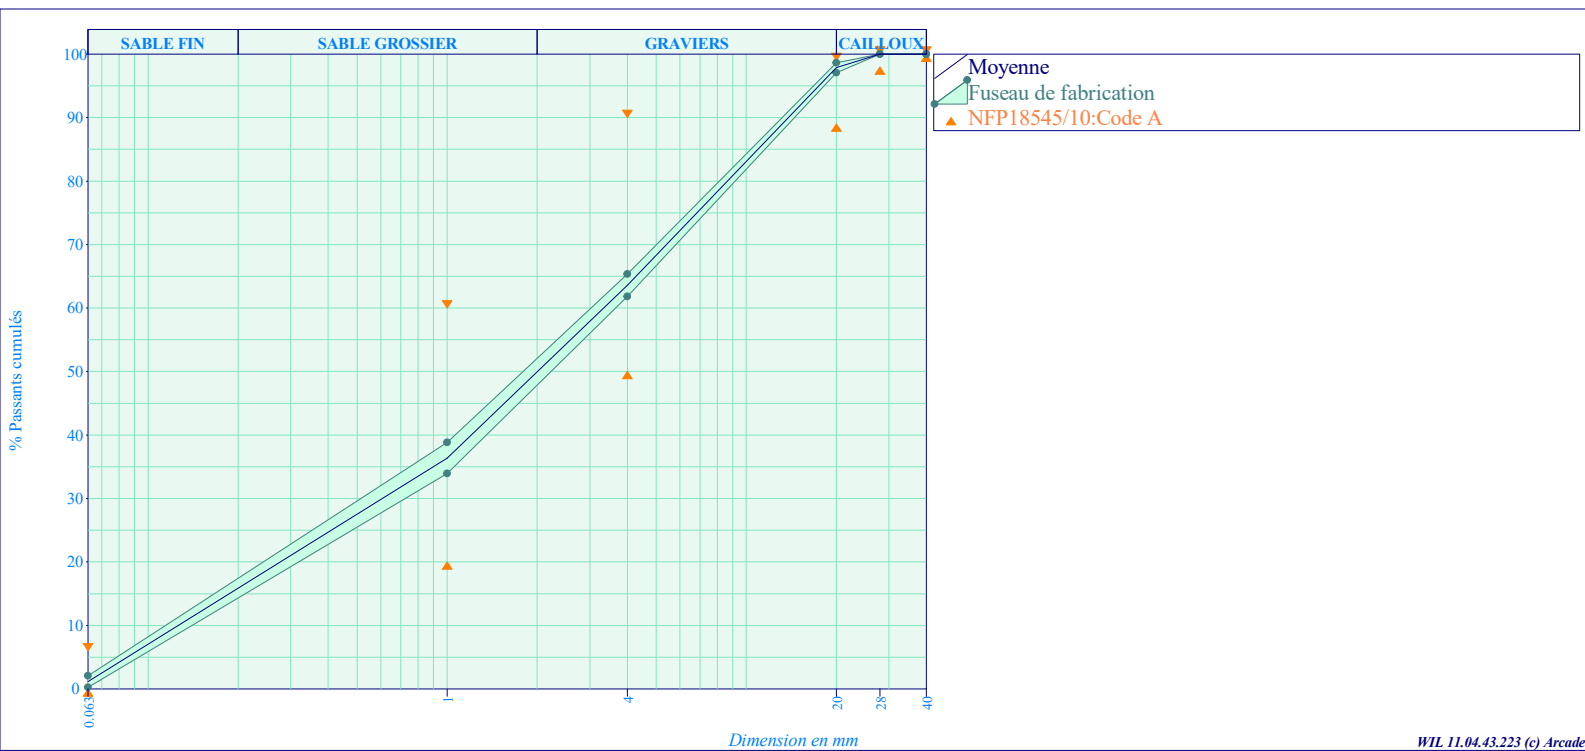

DRUET Marion Responsable QSE