



**Granulats :** GRAVE 0/40 SEMI-CONCASSEE

**Pétrographie :** Silico-Calcaire

**Elaboration :** Semi-Concassé

**Usage :** Couche de forme et remblais

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 40

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Catégorie

Code B


	0.063	0.25	1	4	8	12.5	16	D/2	20	25	31.5	D	40	1.4D	56	80	2D	FM	MB	W	
Etendue e	6							20				10									
V.S.S.+U	7.0							98				100	100						2.50		
V.S.S.	6.0							95				99	100						2.00		
V.S.I.	0.0							75				89	98	100							
V.S.I.-U	0.0							72				87	97	100							

## Partie informative

Résultats de production

du 19/10/20 au 25/11/24

	0.063	0.25	1	4	8	12.5	16	20	25	31.5	40	56	80	FM	MB	W
Maximum	5.5	9	18	50	61	75	85	92	97	100	100	100	100	5.44	0.74	3.6
Moyenne Xf	3.6	6	11	29	48	66	76	84	91	96	98	100	100	5.23	0.74	2.2
Minimum	2.4	4	7	19	38	58	69	77	82	87	94	100	100	4.78	0.72	0.7
Ecart-type	0.77	1.2	2.8	7.7	6.5	6.1	5.0	4.2	3.6	3.1	1.3	0.0	0.0	0.190	0.006	0.70
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	15	16	16	14	16	16	16	16	16	15	16

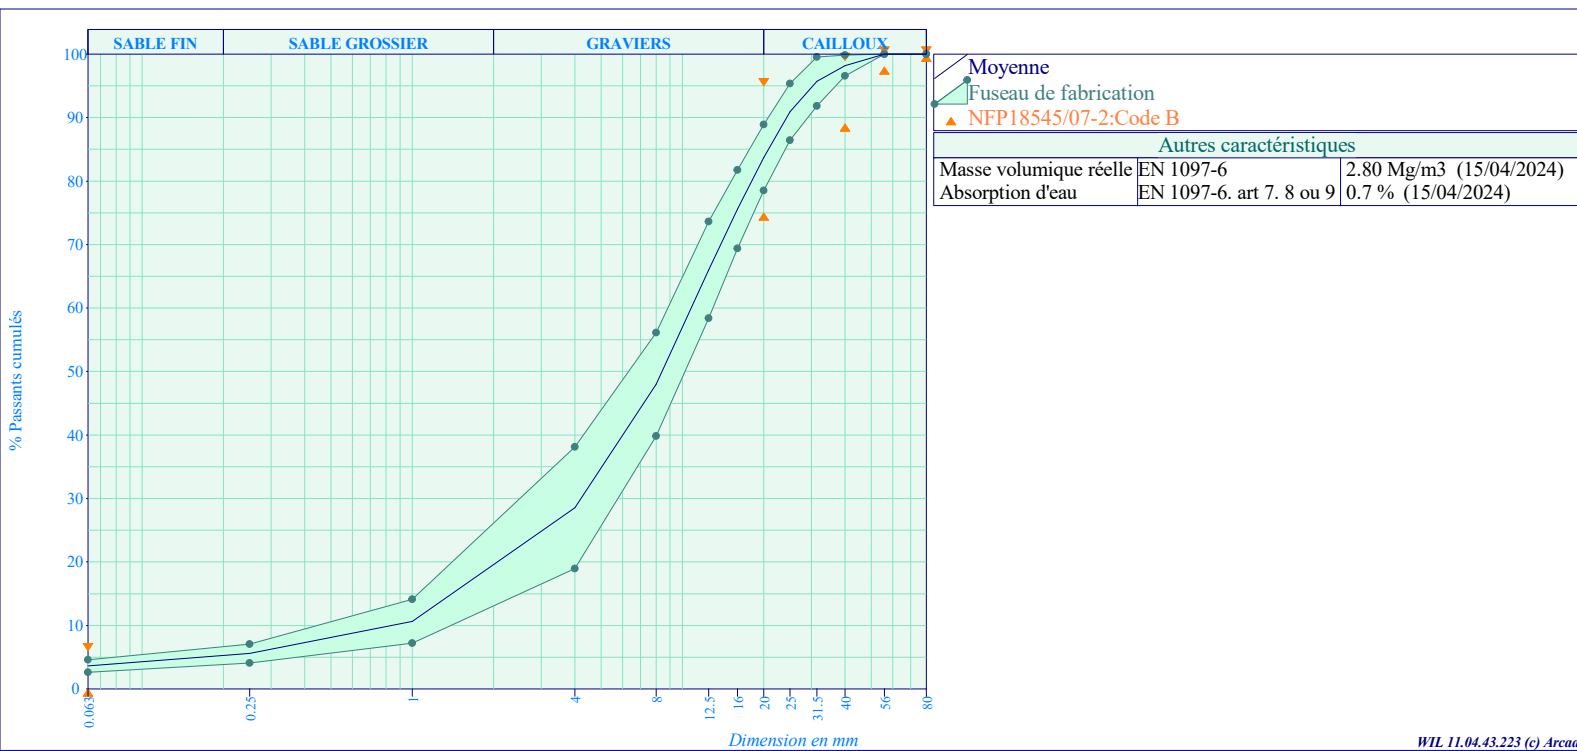

DRUET Marion Responsable QSE