



**Granulats :** SABLE 0/1 ROULE LAVE (SL 0/1)  
**Péetrographie :** Alluvionnaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques


**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

<b>Classe granulaire</b>	<b>Norme</b>		<b>Catégorie</b>
0    1	Norme NF P 18-545 Article 10		Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	D	1.4D	2D	FM	MB
Etendue e	10		50		10			0.6	
V.S.S.+U	11.0		74		100	100		2.35	1.50
V.S.S.	10.0		70		99	100		2.20	1.00
V.S.I.	0.0		20		89	95	100	1.60	
V.S.I.-U	0.0		16		87	94		1.45	

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 15/04/24 au 09/12/24									
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	FM	MB
Maximum	3.9	6	30	86	98	100	100	2.16	0.50
Moyenne Xf	2.0	5	26	76	97	99	100	1.97	0.49
Minimum	0.9	3	20	63	95	98	100	1.81	0.49
Ecart-type	1.03	1.0	3.3	7.7	1.0	0.4	0.0	0.100	0.002
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	20

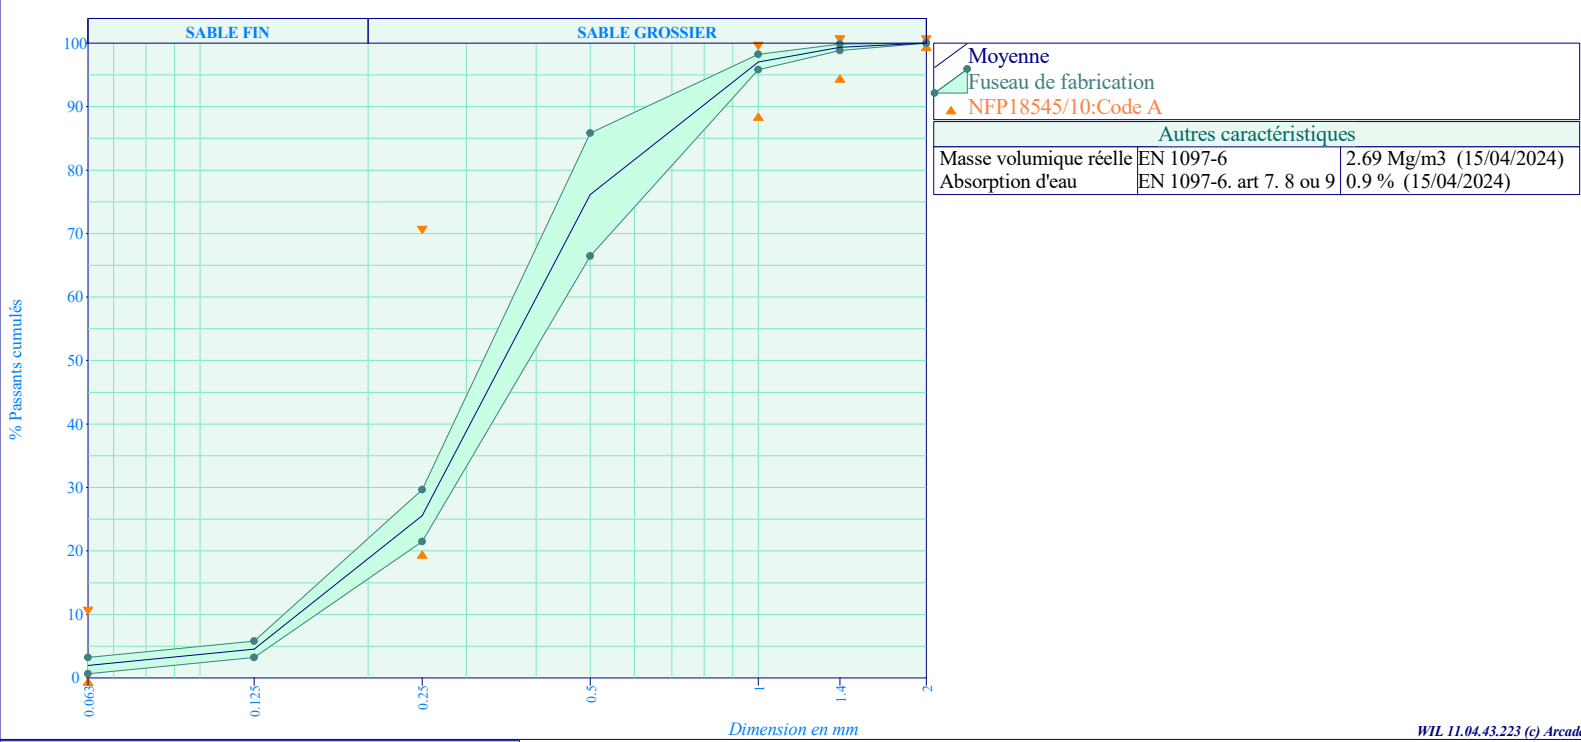

**DRUET Marion Responsable QSE**