




Granulats : SABLE 0/1 ROULE LAVE (SL 0/1)
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme								Catégorie
	0	1	Norme NF P 18-545 Article 9 - EN 12620						
	0.063	0.125	0.25	0.5	D	1.4D	2D	FM	MB
Etendue e			50		10				
V.S.S.+U			56		100				2.00
V.S.S.			55		99				1.50
V.S.I.			5		89	95	100		
V.S.I.-U			4		84	94	98		

Partie informative
 Résultats de production

du 15/04/24 au 09/12/24									
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	FM	MB
Maximum	3.9	6	30	86	98	100	100	2.16	0.50
Moyenne Xf	2.0	5	26	76	97	99	100	1.97	0.49
Minimum	0.9	3	20	63	95	98	100	1.81	0.49
Ecart-type	1.03	1.0	3.3	7.7	1.0	0.4	0.0	0.100	0.002
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	20

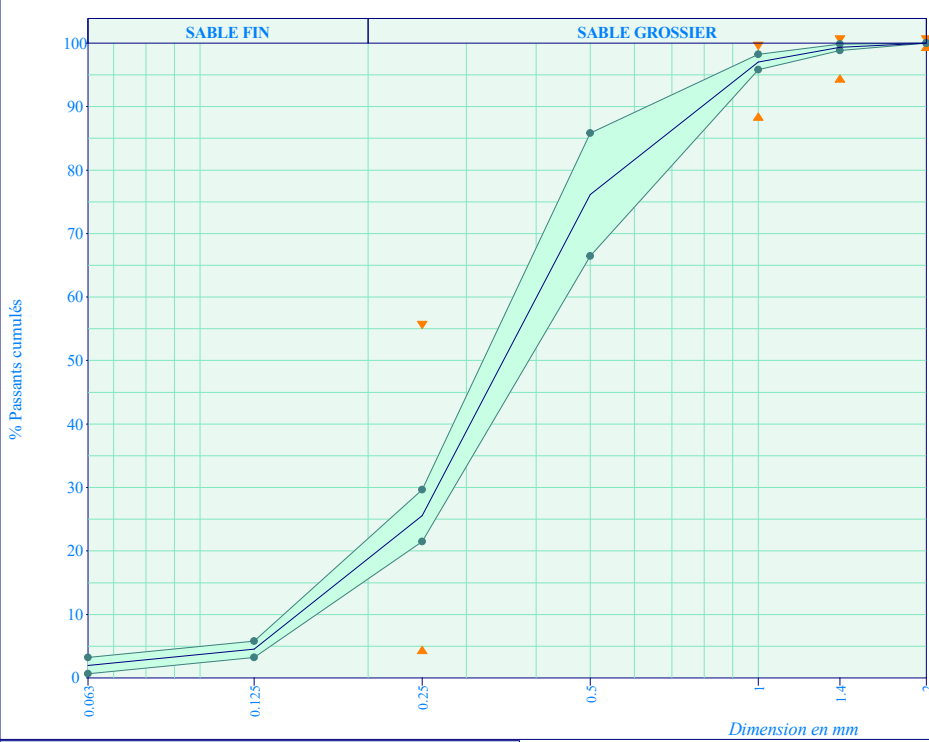

Autres caractéristiques		
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.69 Mg/m3 (15/04/2024)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	0.9 % (15/04/2024)

DRUET Marion Responsable QSE